

SR 1280 / SD 477x Epoxidharz Systeme

Epoxid Harz SR 1280:

Epoxid Matrix ohne klassifizierte toxische Inhaltsstoffe (T)

Härter SD 477x:

Ohne klassifizierte toxische Inhaltsstoffe (T)

SD 4775: mittellanger Härter

SD 4773: Standard-Härter

SD 4772 / 4771 / 4770: sehr / ultra / mega langsame Härter

Profil:

Härtung bei Raumtemperatur (20°C) wenigstens 24 Stunden und Nachttemperatur bei 40 bis 100°C – abhängig von der gewünschten Wärmestabilität (TG) des Laminats.

Anwendungen:

Handlaminare, Infusion, als Klebstoff, zum Werkzeug- oder Formenbau, Verguss- / Gießanwendungen, Faserverstärkungen.

Epoxidharz SR 1280:

Erscheinungsbild	viskos, flüssig	
Farbe	klar bis gelblich, Gardner < 3	
Chemische Basis	Epoxidharz. Reaktiv aus Bisphenol und Epichlorhydrin	
Lagerung	Kann bei niedriger Temperatur oder langer Lagerung kristallisieren. Lagerzeit: 2 Jahre @ 18 - 25°C	
Dichte (kg/l) Piknometer NF EN ISO 2811-1	@ 20°C	1.159 ± 0.005
Viskositäten (m.Pas ± 20 %)	@ 15°C	6 380 ± 1270
	@ 20°C	3 240 ± 650
	@ 25°C	1 780 ± 60
Rheometer CP 50 mm Scherrate 10 s ⁻¹	@ 30°C	1 040 ± 210
	@ 40°C	410 ± 80

Basis Härter SD 477x:

		SD 4775	SD 4773	SD 4772	SD 4771	SD 4770
Erscheinung / Farbe		Flüssig / klar bis gelblich				
Farbe nach Gardner	Maximal	5	4	3	3	3
Reaktionslevel		Mittel	Standard	Sehr langsam	Ultra-langsam	Mega-langsam
Viskositäten (m.Pas ± 20 %)	@ 15°C @ 20°C @ 25°C @ 30°C @ 40°C	285 ± 60 190 ± 40 130 ± 30 95 ± 20 55 ± 10	56 ± 11 41 ± 8 31 ± 6 24 ± 5 15 ± 3	13 ± 3 11 ± 2.5 9 ± 2 7 ± 1.5 5 ± 1		
Dichte (g/cm ³ ± 0.005)	@ 20°C	1.010	0.9785	0.9270	0.944	0.944
Refraktiv-Index ± 0.0005	@ 25°C	1.4980	1.4779	1.4810	1.4590	1.4603

SR 1280 / SD 477x -Mischungen:

		SR 1280 / SD 4775	SR 1280 / SD 4773	SR 1280 / SD 4772	SR 1280 / SD 4771	SR 1280 / SD 4770
Mischungsverhältnis Nach Gewicht (Harz/ Härter)		100 g / 27 g				
Nach Volumen (Harz/ Härter)		100 ml / 31 ml	100 ml / 32 ml	100 ml / 33 ml oder 3 / 1		
Viskositäten (m.Pas ± 20 %)	@ 20°C @ 30°C @ 40°C	1 300 ± 260 540 ± 110 270 ± 55	1 000 ± 200 500 ± 100 170 ± 35	800 ± 160 260 ± 50 105 ± 20		

Die Tests wurden nach folgenden Normen durchgeführt:

Gardner Farbe: NF EN ISO 4630 Visuelle Methode

Brechungsindex: NF ISO 280


Viskositätsbestimmung: NF EN ISO 3219 Rheometer 50 mm Scherrate 10s⁻¹

Dichte: NF EN ISO 2811-1 Pyknometer-Methode


Reaktivitäten einer 500g-Mischungen SR 1280 / SD 477x:

	SR 1280 / SD 4775	SR 1280 / SD 4773	SR 1280 / SD 4772	SR 1280 / SD 4771	SR 1280 / SD 4770
Exothermische Temperatur (°C):					
@ 20°C	255	240	240	170	130
@ 30°C	270	260	250	230	210
@ 40°C	300	270	270	260	240
Zeit bis zum Erreichen dieser Exothermie:					
@ 20°C	50'	1h 25'	2h 25'	6h 50'	10h 25'
@ 30°C	32'	46'	1h 10'	2h 15'	3h 00'
@ 40°C	29'	30'	34'	1h 20'	1h 20'
Zeit bis zum Erreichen von 50°C: (=Topfzeit)					
@ 20°C	34'	1h 10'	2h 10'	6h 00'	9h
@ 30°C	15'	26'	49'	1h 40'	2h 20'
@ 40°C	5'	8'	15'	50'	45'


Topfzeit einer 500g-Mischung @ 20°C

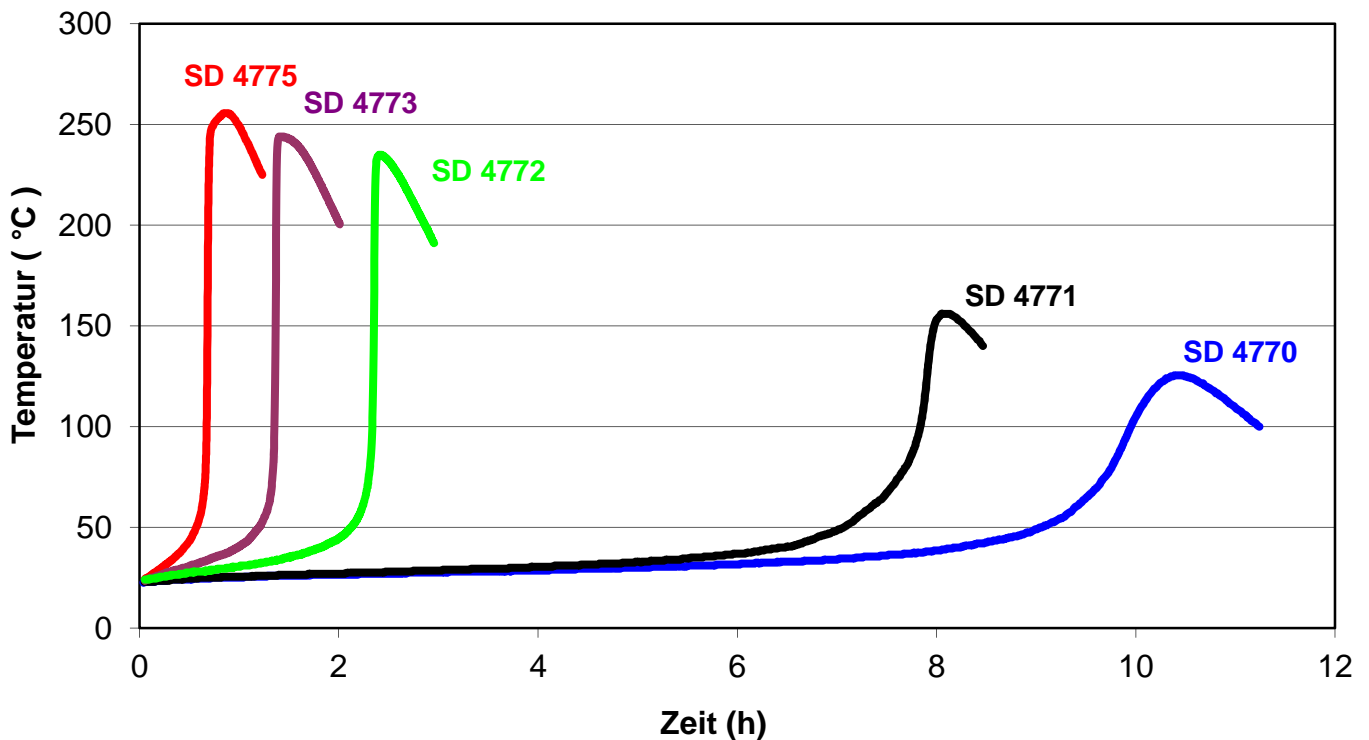


Topfzeit einer 500g-Mischung @ 30°C

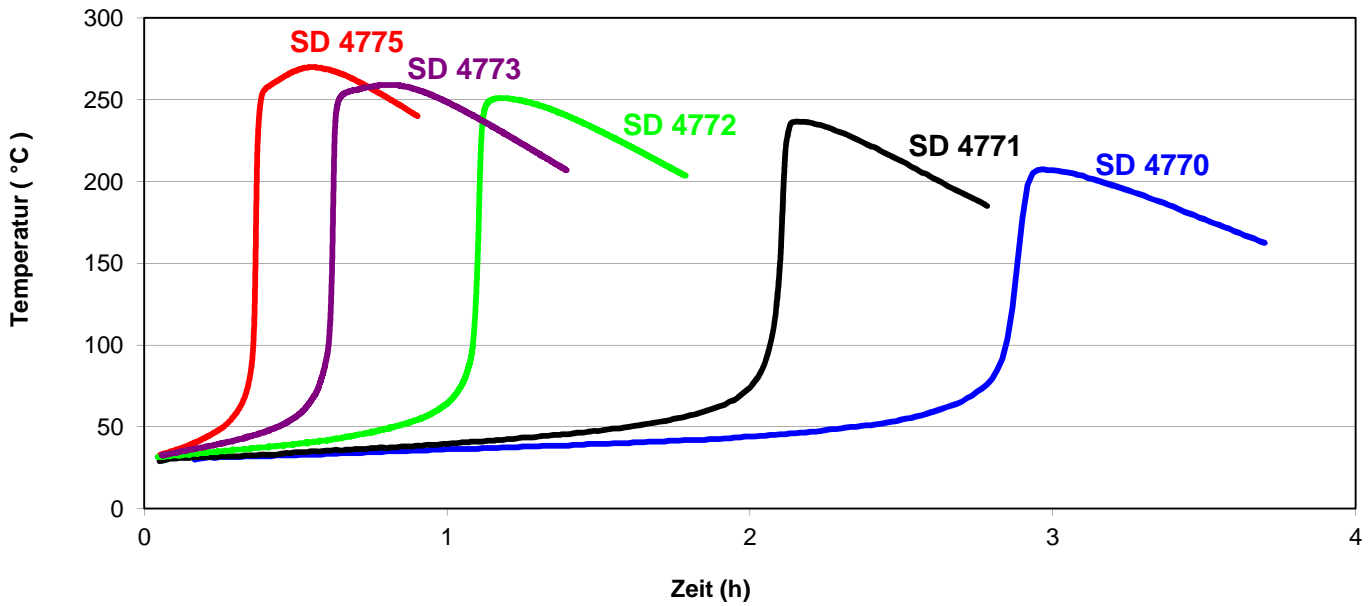

Topfzeit einer 500g-Mischung @ 40°C

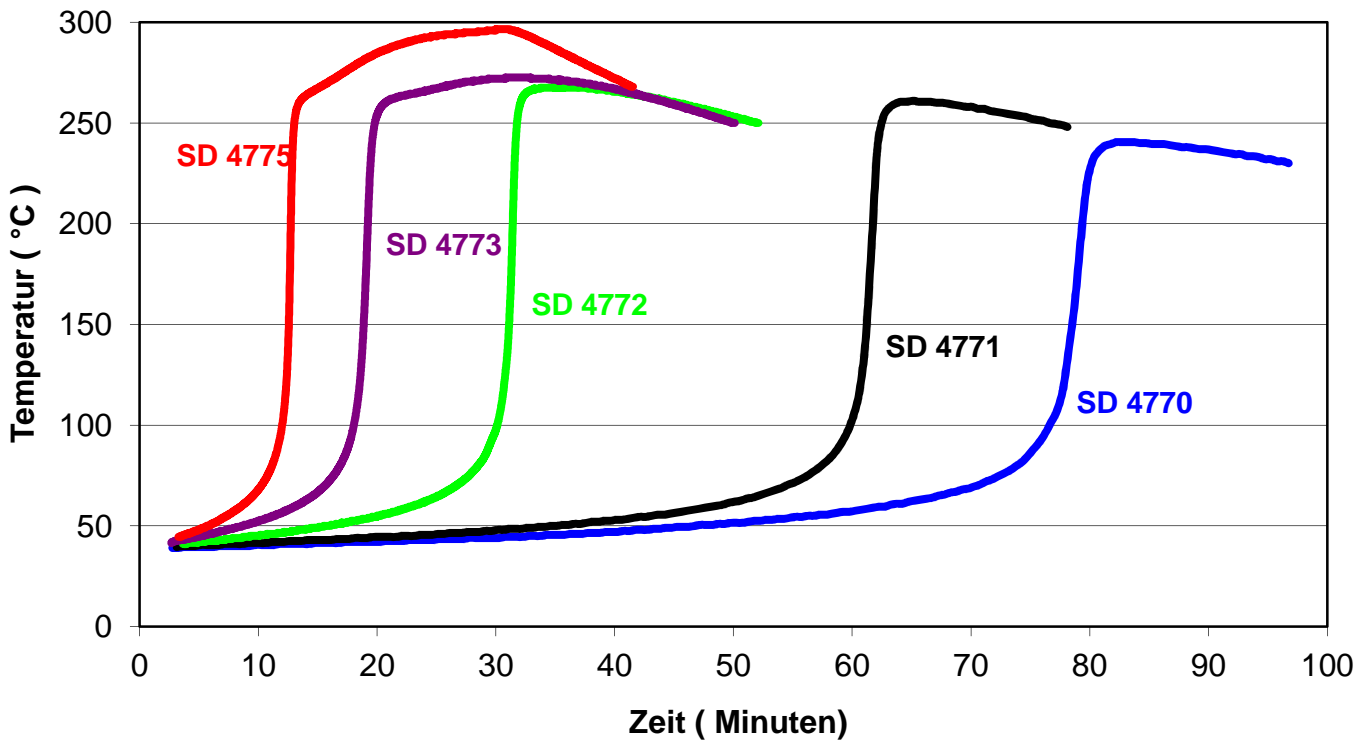


Reaktivität – bei 1mm Filmstärke: Viskositätsentwicklung / Temperatur
SR 1280 / SD 4775 @ 50, 60 und 70 °C (Heißprozess)

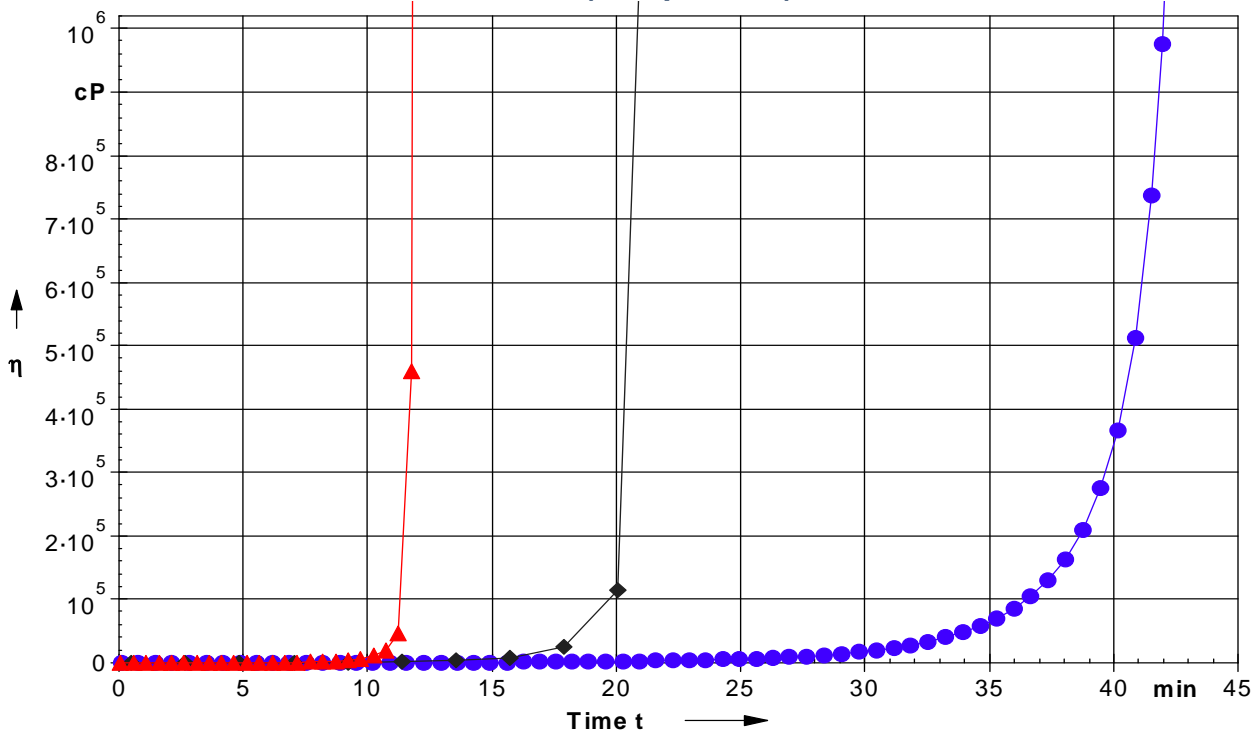


● SR 1280 / SD 4775 @ 50 °C ◆ SR 1280 / SD 4775 @ 60 °C ▲ SR 1280 / SD 4775 @ 70 °C

SR 1280 / SD 477x @ 20 °C

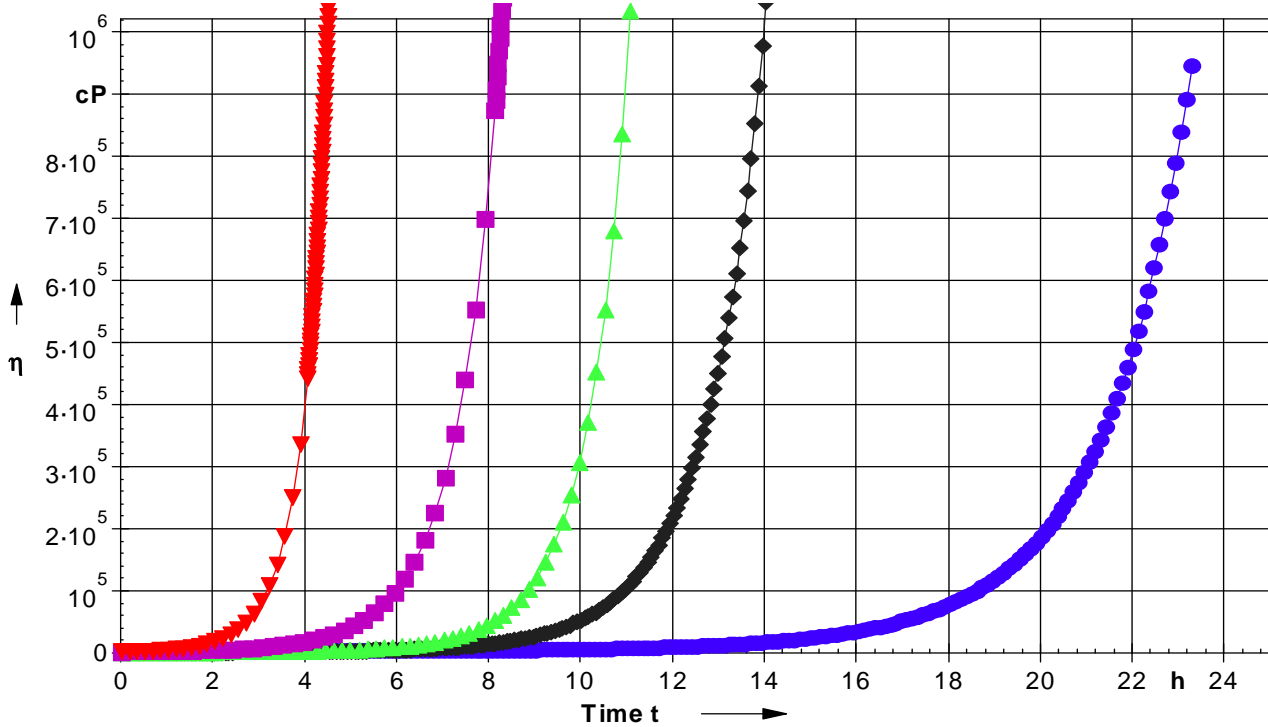


● SR 1280 / SD 4770 @ 20 °C ▲ SR 1280 / SD 4772 @ 20 °C ▼ SR 1280 / SD 4775 @ 20 °C
◆ SR 1280 / SD 4771 @ 20 °C ■ SR 1280 / SD 4773 @ 20 °C

SR 1280 / SD 477x @ 30°C

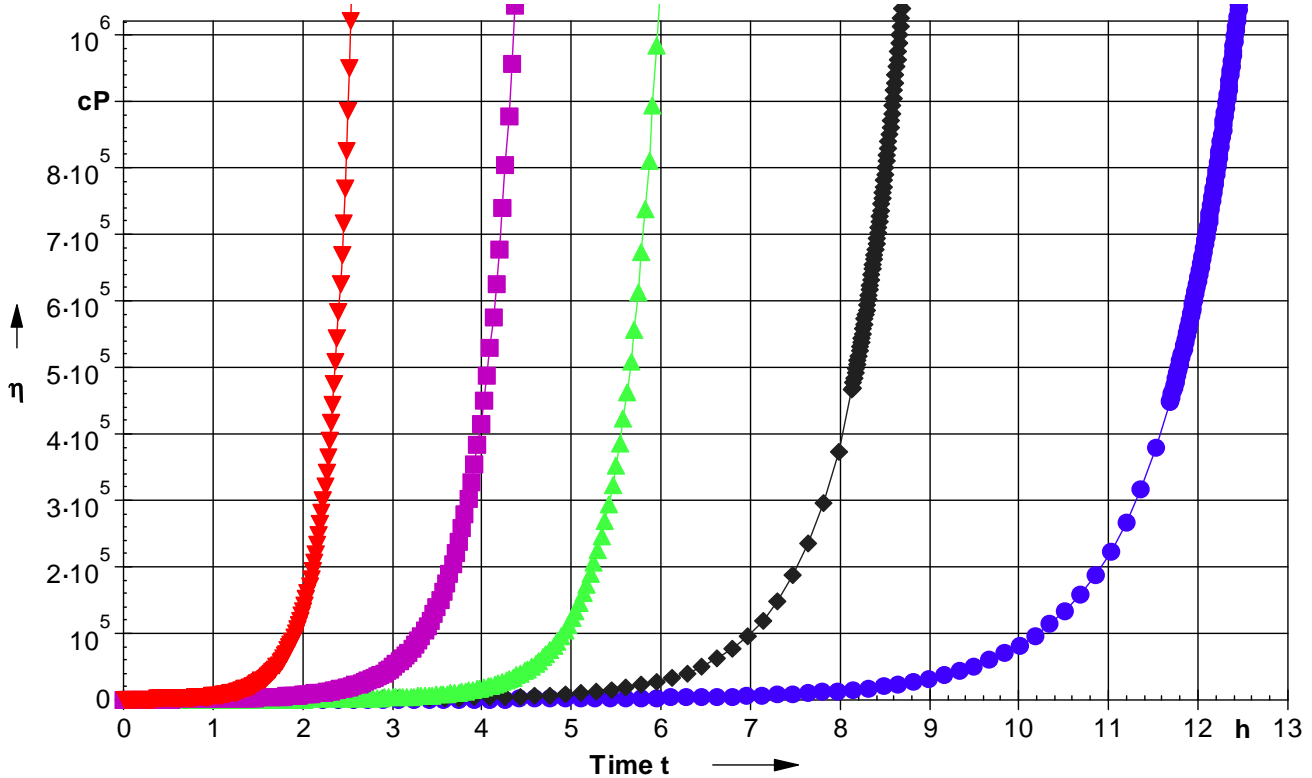


- SR 1280 / SD 4770 @ 30 °C ▲ SR 1280 / SD 4772 @ 30 °C ▼ SR 1280 / SD 4775 @ 30 °C
- ◆ SR 1280 / SD 4771 @ 30 °C ■ SR 1280 / SD 4773 @ 30 °C

SR 1280 / SD 477x @ 40°C

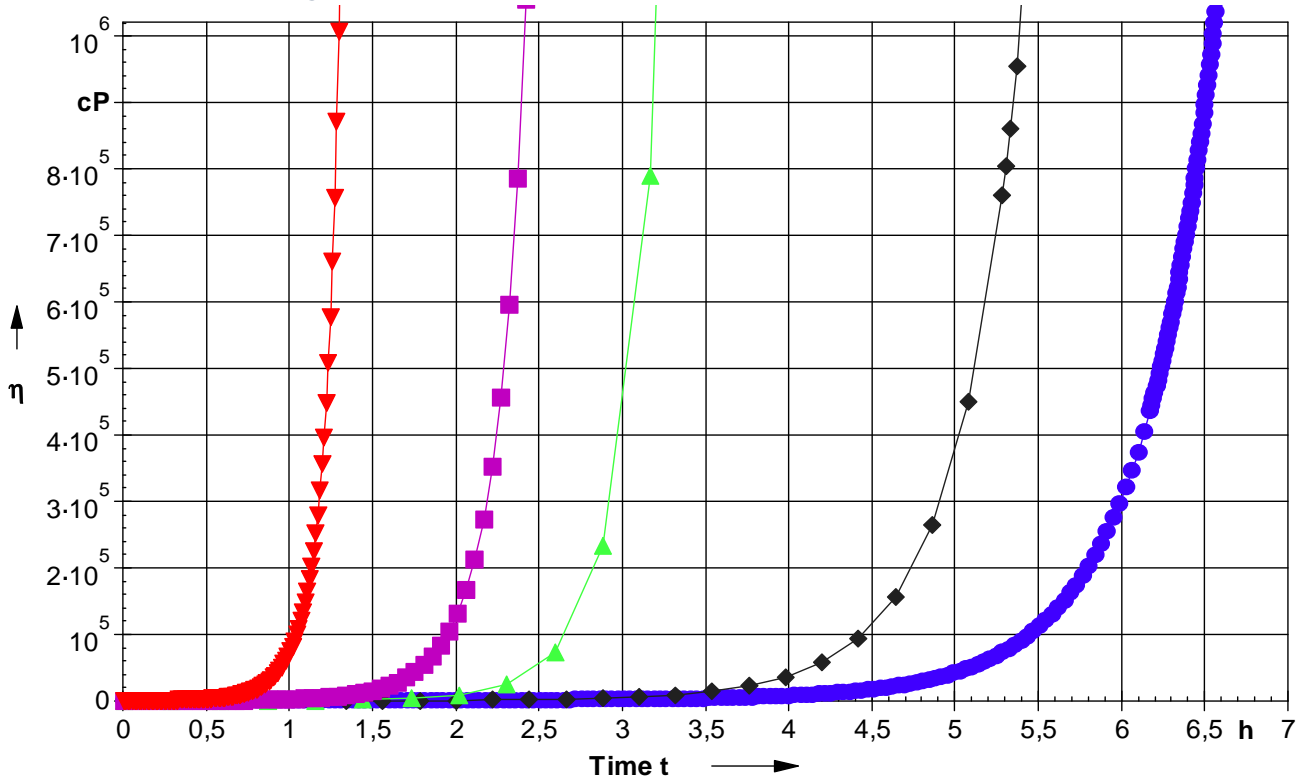

- SR 1280 / SD 4770 @ 40 °C ▲ SR 1280 / SD 4772 @ 40 °C ▼ SR 1280 / SD 4775 @ 40 °C
- ◆ SR 1280 / SD 4771 @ 40 °C ■ SR 1280 / SD 4773 @ 40 °C

Kinetik: Polymerisationszeit / Tg Onset
SR 1280 / SD 4775 100 / 27 g

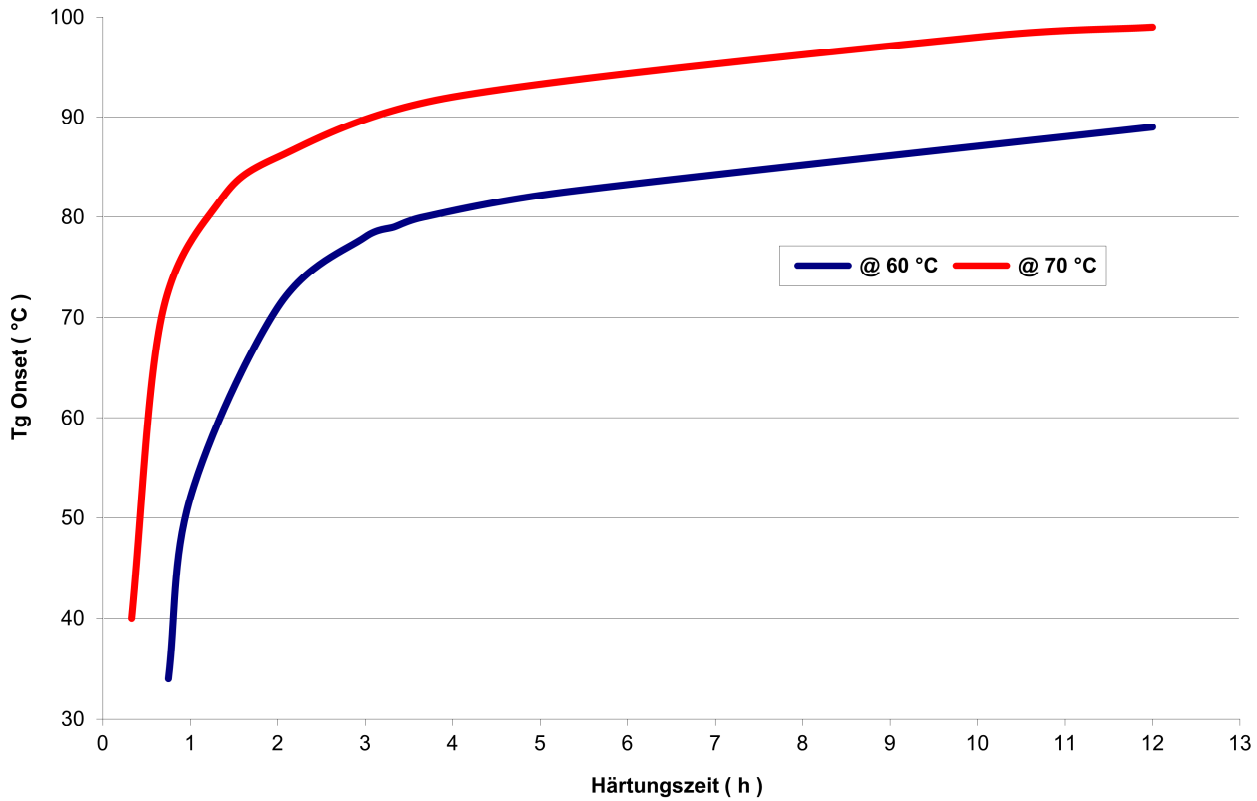

Mechanische Eigenschaften einer reinen unverstärkten Laminates

Systeme Härtung	SR 1280 / SD 4775			SR 1280 / SD 4773				
	UT + 24 h @ 40°C	UT + 8 h @ 60°C	UT + 4 h @ 80°C	UT + 24 h @ 40°C	UT + 20 h @ 50°C	UT + 8 h @ 60°C	UT + 4 h @ 80°C	
Zugfestig								
Elastizitätsmodul	N/mm ²	3400	3230	3050	3450	3200	3300	3100
Max. Zugfestigkeit	N/mm ²	82	78	75	80	77	78	74
Bruchspannung		81	77	70	75	73	77	73
Max. Dehnung	%	3.9	4.9	5.0	4.0	4.4	4.3	4.8
Bruchdehnung	%	4.3	5.8	6.0	4.5	5.8	4.7	4.8
Flexibilität								
Elastizitätsmodul	N/mm ²	3400	3200	2900	3500	3300	3100	2800
Max. Biegefestigkeit	N/mm ²	127	127	125	116	114	113	106
Bruchdehnung	%	5.0	5.6	6.5	4.6	5.0	5.7	6.1
Scherfestigkeit	N/mm ²	52	52	53	50	50	52	51
Druck								
Druckstreckgrenze	N/mm ²	110	107	104	122	118	112	109
Streckgrenze	%	7.2	8.5	10.3	7.7	7.9	8.5	9.8
Schlagzähigkeit /Charpy								
Elastizität	KJ/m ²	25	25	23	26	27	32	18
Glasübergangstemperatur								
Tg 1 Onset	°C	69	90	100	68	81	87	96
Tg 1 Onset maximum	°C			98				95

UT: Härtung bei Umgebungstemperatur

Systeme		SR 1280 / SD 4771			SR 1280 / SD 4770		
		UT + 24 h @ 40°C	UT + 8 h @ 60°C	UT + 8 h @ 80°C	UT + 24 h @ 40°C	UT + 16 h @ 60°C	UT + 8 h @ 80 °C
Härtung							
Zugfestigkeit	N/mm ²	3290	3110	2800	3100	2900	2800
Elastizitätsmodul	N/mm ²	73	74	74	69	76	74
Max. Zugfestigkeit		69	71	70	66	74	73
Bruchspannung	%	3.2	4.2	5.4	3.2	4.7	5.3
Max. Dehnung	%	3.4	5.1	6.0	3.3	5.4	5.6
Flexibilität							
Elastizitätsmodul	N/mm ²	3250	3150	2800	3100	2800	2700
Max. Biegefestigkeit	N/mm ²	115	116	117	113	118	117
Bruchdehnung	%	4.4	5.3	6.2	4.3	5.7	6.5
Scherfestigkeit	N/mm ²	48	48	49	49	50	50
Druck							
Druckstreckgrenze	N/mm ²	100	100	99	101	101	101
Streckgrenze	%	8.8	9.1	10.2	7.7	8.4	9.0
Schlagzähigkeit /Charpy							
Elastizität	KJ/m ²	17	39	21	21	29	29
Glasübergangstemperatur							
Tg 1 Onset	°C	71	89	103	66	87	93
Tg 1 Onset maximum	°C			101			95

UT: Härtung bei Umgebungstemperatur

Probekörper wurden aus reinem Harz zwischen Stahlplatten gegossen, ohne vorhergehende Entgasung.

Alle Messungen wurden nach den folgenden Normen vorgenommen:

Zug: NF T 51-034
 Biegung: NF T 51-001
 Druck: NF T 51-101
 Scherkraft per Stanzwerkzeug: ASTM D 732-93
 Schlagzähigkeit nach Charpy: NF T 51-035
 Glasübergang DSC: ISO 11357-2: 1999, -5 bis 180°C unter Stickstoffgas
 Tg1 oder Onset: ersetrPunkt bei 20°C / mn,
 Tg 1 max. oder Onset: zweite Passage

Mechanische Eigenschaften einer reinen / unverstärkten Harzmischung

Systeme		SR 1280 / SD 4772			
		UT + 24 h @ 40°C	UT + 20 h @ 50°C	UT + 16 h @ 60°C	UT + 8 h @ 80°C
Härtung					
Zugfestig					
Elastizitätsmodul	N/mm ²	3200	3200	3200	3100
Max. Zugfestigkeit	N/mm ²	56	75	80	77
Bruchspannung		56	74	8	73
Max. Dehnung	%	1	2.1	3.6	3.7
Bruchdehnung	%	1	2.1	3.9	3.8
Flexibilität					
Elastizitätsmodul	N/mm ²	3300	3300	3200	3000
Max. Biegefestigkeit	N/mm ²	100	115	112	112
Bruchdehnung	%	3.7	5	5.3	5.6
Scherfestigkeit					
	N/mm ²	51	52	54	50
Druck					
Druickstreckgrenze	N/mm ²	110	113	121	115
Streckgrenze	%	9.0	10.5	10.0	13.2
Schlagzähigkeit /Charpy					
Elastizität	KJ/m ²	18	13	20	13
Glasübergangstemperatur					
Tg 1 Onset	°C	67	73	82	90
Tg 1 Onset maximum	°C				90

UT: Härtung bei Umgebungstemperatur

Bitte beachten Sie:

Gültig bei allen von uns oder / und durch SICOMIN EPOXY SYSTEMS zur Verfügung gestellten und auf bestem Wissen und Gewissen beruhenden Informationen (egal, ob mündlicher oder schriftlicher Natur), können wir für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen.

Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass Sie sich vor endgültiger Anwendung als Verwender der SICOMIN-Produkte und Systeme unbedingt selbst von der Anwendbarkeit überzeugen müssen und dass die Verwendung ausschließlich Ihrer Verantwortlichkeit unterliegt.

Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechnigte Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich auf den Wert der gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkte.

Der Hersteller wiederum garantiert die ständige Qualitätskontrolle laut seinen allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.